检测报告

编号： XMIN2609003021ML01_CN **签发日期：2026-10-12** **页码：1 of 3**

客户名称： 广州森波化工科技有限公司

客户地址： 广州市花都区炭步镇大文路 147 号

样品名称 ： S304 不锈钢板

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。

****

SGS 参考号 ： MSRGZ2601330-01D

样品来源 ： 委托送样

收样日期 ： 2026-09-29

测试周期 ： 2026-09-29 ~ 2026-10-12

测试结果 ： 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责）

通标标准技术服务有限公司厦门分公司
授权签名

李民西

李民西 授权签字人

扫码查看在线报告
XMIN2609003021ML01
报告验真请访问:
check.sgsonline.com.cn

通标标准技术服务有限公司厦门分公司 检验检测专用章 Inspection & Testing Services
通标标准技术服务有限公司厦门分公司 材料实验室

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86－755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。

1.中性盐雾(NSS)试验

测试方法：GB/T 10125-2021

试验条件：

样品摆放：与垂直方向呈 15°~25°放置

盐液浓度：(50±5)g/L NaCl

试验箱温度：(35±2)℃

盐雾沉降率：(1.0～2.0)ml/(80cm^2·h)

盐液 pH 值（25±2℃）：6.5～7.2

暴露时间（h）：96

测试后样品处理：自然干燥 0.5~1.0 小时，再用温度不大于 40℃的流水冲洗，之后立即干燥。

测试结果：

外观描述	外观等级/R_A	保护等级/R_p
无缺陷	10	10

备注：外观/保护等级参照 GB/T 6461-2002，按破坏面积评定：

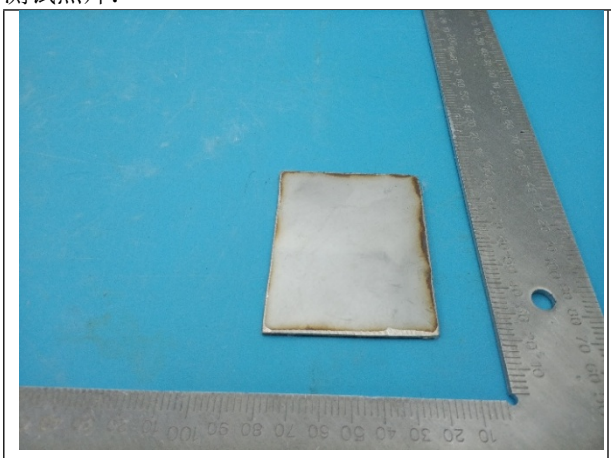
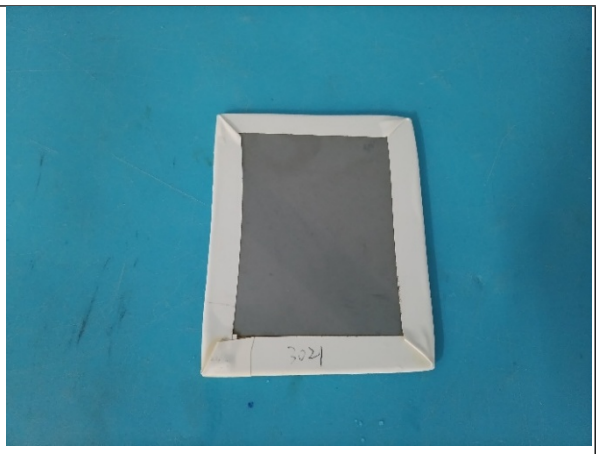
缺陷面积 A(%)	外观等级/保护等级
无缺陷	10
0<A≤0.1	9
0.1<A≤0.25	8
0.25<A≤0.5	7
0.5<A≤1.0	6
1.0<A≤2.5	5
2.5<A≤5.0	4
5.0<A≤10	3
10<A≤25	2
25<A≤50	1
50<A	0

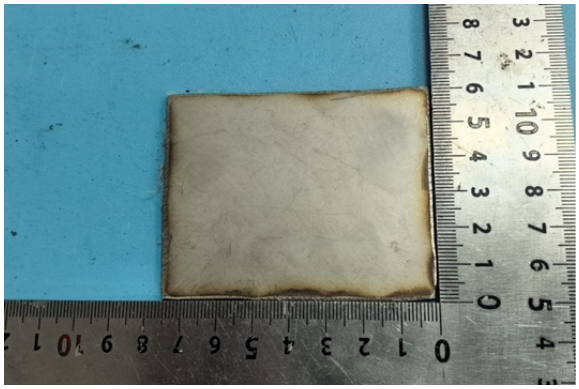
通标标准技术服务有限公司厦门分公司 检验检测专用章 Inspection & Testing Services 材料实验室

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86－755)83071443或邮箱 CN.Doccheck@sgs.com 查询。

No.31 Xianghong Road, Xiang'An Torch Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China 361101　t (86-592) 5761588　www.sgsgroup.com.cn
中国·福建·厦门·火炬（翔安）产业区翔虹路31号　邮编：361101　t (86-592) 5761588　sgs.china@sgs.com

测试照片：

	
样品测试前	样品测试 96 小时后



样品照片

********报告结束********

除非另有书面协议，本报告由本公司依据《 服务通用条款 》出具。
《 服务通用条款 》印刷在正本报告纸背面，或通过 https://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions 查询。请特别关注其中涉及责任限定，赔偿以及司法管辖的相关条款。任何报告的持有方需知悉，此报告内容仅反映SGS受限于客户指示下，且在当时所得结论。SGS仅对其客户负责，并且此报告不能免除交易各方根据交易文件所享有的权利和应履行的义务。未获得本公司书面批准，本文件不得进行复制，全文除外。任何未经授权对报告内容及形式进行的修改、伪造或扭曲都是违法行为，违法者将会被追究法律责任。除非另有声明，本测试报告所示结果仅涉及受测试样品，此样品只保留30天。
注意：检测/检验报告或证书的真实性，请通过电话(86-755)83071443或邮箱CN.Doccheck@sgs.com查询。

No.31 Xianghong Road, Xiang'An Torch Industrial Zone, Xiamen, Fujian Province, China 361101 t (86-592) 5761588 www.sgsgroup.com.cn
中国·福建·厦门·火炬（翔安）产业区翔虹路31号 邮编：361101 t (86-592) 5761588 sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)